

Tootja: AS TREF

AC 16 surf 70/100

Vastavalt standardile:


Tehas: Benninghoven TBA 4000

Seguresept nr: C25

EVS 901-3:2021

Põlva mk pindamistööd 2025

Täitematerjalid												
Täitematerjali nimetus	fr	Deklaratsiooni number	Ter tih Mg/m ³	LA	A _N	FI	C	f	MB _F	F	F _{NaCl}	
Siimusti, liiv	0-4	4/SIIM/2022	2,62	NR	NR	NR	NR	3	10	NR	NR	
Ahlainen, tardkivi	0-4	5-52-046	2,77	NR	NR	NR	100/0	16	10	2	NR	
Ahlainen, tardkivi	4-8	5-52-030	2,81	25	14	15	100/0	2	NR	2	0,2	
Ahlainen, tardkivi	8-12	5-52-029	2,77	25	14	15	100/0	2	NR	2	0,2	
Ahlainen, tardkivi	10-20	5-52-028	2,78	25	14	15	100/0	2	NR	2	0,2	
Rakke, filler		1504 – CPR – 0356	2,69	NR	NR	NR	NR	70-80	10	NR	NR	
Kaalutud keskmine osakeste näivtihedus ρ _a			2,768	Korrigeerimistegur α			0,958	Korrigeeritud B _{min} , %		4,8		
Sideaine												
Deklaratsiooni nr		03-70/100-CPR		Nake, rullpudel 24h				≥ 50%				
Tootja		Orlen Leedu		Elastne taastuvus				NR				
Mark		70/100										
Muud tooted		Täitematerjali lisand		Sideaine lisand			Looduslik asfalt					
Deklaratsiooni nr												
Toode				Wetfix BE								
Osakaal %				0,3% bit								
Projekteeritud segu koostis				Segu terastikuline koostis								
Täitematerjali nimetus	fr	Materjali osakaal %		Sõela ava mm		0,063	0,5	2	8	12,5	16	20
		Täitematerjal	Segu	Norm	min	6,0	10	25	50	65	90	100
					max	12,0	30	50	80	95	100	100
Siimusti, liiv	0-4	5	4,7									
Ahlainen, tardkivi	0-4	36	34,2	Normkoostis		8,7	20	33	65	81	95	100
Ahlainen, tardkivi	4-8	15	14,2	Projekteeritud segu omadused								
Ahlainen, tardkivi	8-12	18	17,1	Mahumass, Mg/m ³	Erimass, Mg/m ³	Poorsus V _m , %	Veepüsivus ITSR, %	Def. kindlus WTS _{AIR} , mm	Def. kindlus PRD _{AIR} , %	Kulumiskindlus Abr _A , ml	Sideaine välja- nõrgumine D, %	Kaudne tõmbe- tugevus ITS, kPa
Ahlainen, tardkivi	10-20	22	20,9									
0	0	0	0,0									
Rakke, filler	0	4	3,8									
Doseeritav sideaine sisaldus			5,1									
Lahustuv sideaine sisaldus			5,1	2,483	2,543	2,4	95	0,20	11,5	43	-	-
SUMMA		100	100,0	Nõue		1,5-5,0	≥ 90	DV	≤ 16,0	≤ 50	NR	NR

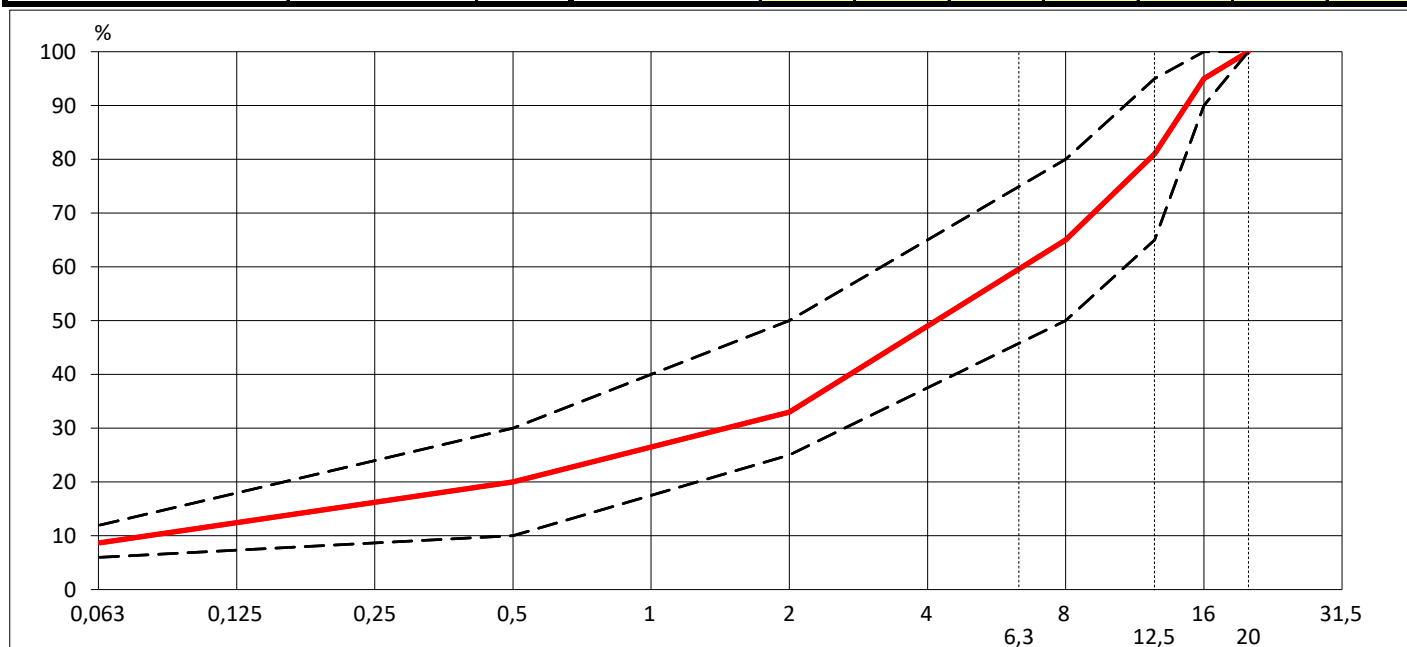

Koostanud: Marko Pärn, 09.05.2025

/allkirjastatud digitaalselt/