

Tootja: AS TREF

AC 8 surf 70/100

Vastavalt standardile:


Tehas: Benninghoven TBA 4000

Seguresept nr: C17

EVS 901-3:2021

Põlva mk pindamistööd 2025

Täitematerjalid												
Täitematerjali nimetus	fr	Deklaratsiooni number	Ter tih Mg/m ³	LA	A _N	FI	C	f	MB _F	F	F _{NaCl}	
Siimusti, liiv	0-4	4/SIIM/2022	2,62	NR	NR	NR	NR	3	10	NR	NR	
Ahlainen, tardkivi	0-4	5-52-046	2,77	NR	NR	NR	100/0	16	10	2	0,6	
Ahlainen, tardkivi	4-8	5-52-030	2,81	25	14	15	100/0	2	NR	2	0,6	
Rakke, filler		1504 – CPR – 0356	2,69	NR	NR	NR	NR	70-80	10	NR	NR	
Kaalutud keskmine osakeste näivtihedus ρ _a			2,757	Korrigeerimistegur α			0,961	Korrigeeritud B _{min} , %		5,7		
Sideaine												
Deklaratsiooni nr		03-70/100-CPR-2022		Nake, rullpudel 24h				≥ 50%				
Tootja		Orlen Leedu		Elastne taastuvus				NR				
Mark		70/100										
Muud tooted		Täitematerjali lisand		Sideaine lisand			Looduslik asfalt					
Deklaratsiooni nr												
Toode				Wetfix BE								
Osakaal %				0,3 % bit								
Projekteeritud segu koostis				Segu terastikuline koostis								
Täitematerjali nimetus	fr	Materjali osakaal %		Sõela ava mm		0,063	0,5	2	4	6,3	8	12,5
		Täitematerjal	Segu	Norm	min	7,0	20	40	55	65	90	100
					max	13,0	45	65	85	95	100	100
Siimusti, liiv	0-4	15	14,1	Normkoostis		10,9	30	50	63	88	98	100
Ahlainen, tardkivi	0-4	47	44,2									
Ahlainen, tardkivi	4-8	33	31,1	Projekteeritud segu omadused								
0	0	0	0,0	Mahumass, Mg/m ³	Erimass, Mg/m ³	Poorsus V _m , %	Veepüsivus ITSR, %					
0	0	0	0,0									
0	0	0	0,0									
Rakke, filler	0	5	4,7									
Doseeritav sideaine sisaldus			5,9									
Lahustuv sideaine sisaldus			5,9	2,429	2,471	1,7	103					
SUMMA		100	100,0	Nõue		1,0-5,0	≥ 90					

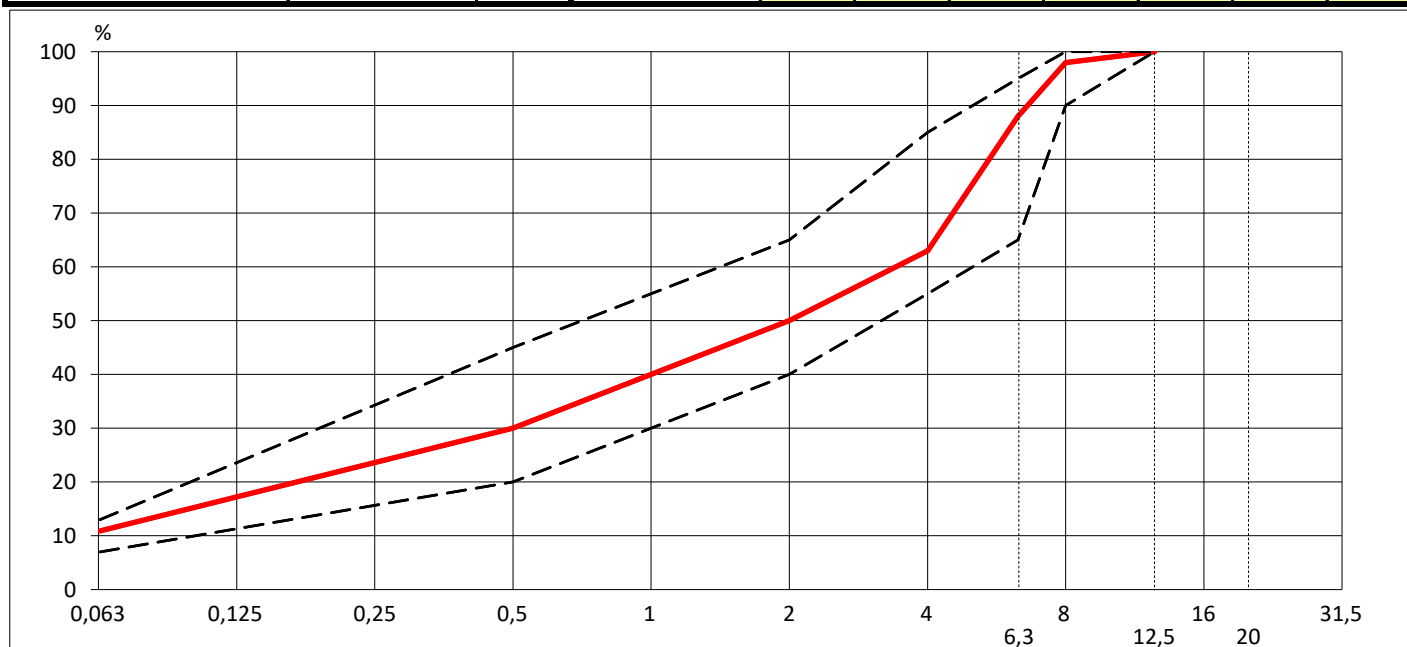

Koostanud: Marko Pärn, 09.05.2025

/allkirjastatud digitaalselt/