

Tallinna Teede AS, ehitusdivisjon

Betooni 24
11415 Tallinn

LABORI ÕIEND nr.

S-6409

15.08.2016

Lk 1/1


Tellija: **Tallinna Teede AS, ehitusdivisjon**
 Töö ülesanne: **Asfaltsegu koostise määramine**
 Objekt: **Uuesalu**
 Labori reg. nr: **727**
 Tellija tähistus: **AC 12 surf 45%**
 Proovi võtmise koht: **Uuesalu**
 Proovi võtja:
 Proovi võtmise aeg: **4.08.2016 9.00** Segu mark: **AC 12 surf 45%**
 Proovi toomise aeg: Segu tootja:
 Proovi katsetamise aeg: **15.08.2016** Proovi tooja:

Katsetamine ja tulemused:

1. Lahustuva sideaine sisalduse määramine EVS-12697-1:2012
2. Segu terakoostise määramine EVS-EN 12697-2:2015
3. Segukõvera välja piirid on võetud standardist EVS 901-3:2009

S 5,5 %

| Sõela ava mm | Sõela läbind % kivimat. 'st |
|-----------------|--------------------------------|
| 31,5 | 100 |
| 20 | 100 |
| 16 | 100 |
| 12,5 | 100 |
| 8 | 80 |
| 6,3 | 66 |
| 4 | 54 |
| 2 | 40 |
| 1 | 29 |
| 0,5 | 20 |
| 0,25 | 15 |
| 0,125 | 12 |
| 0,063 | 9,7 |

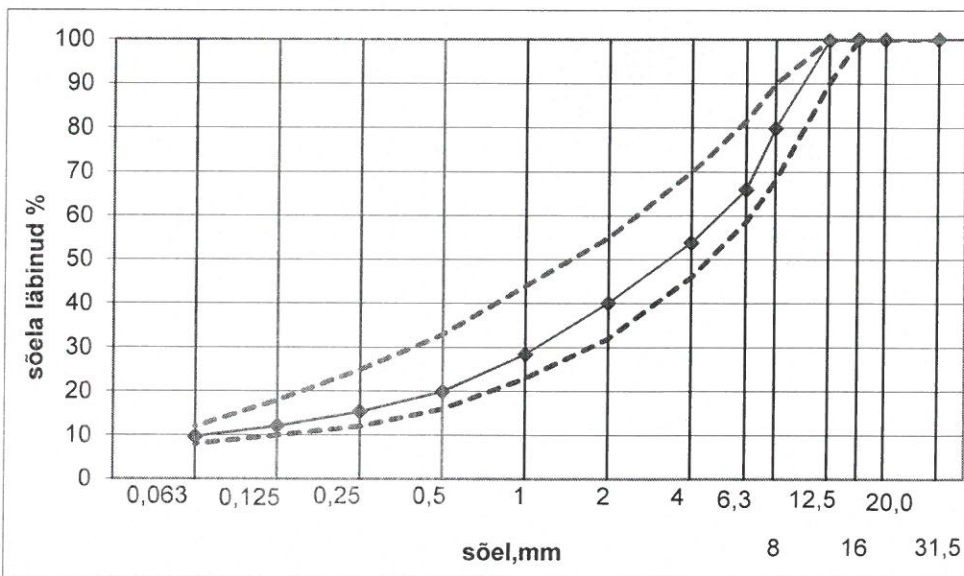

Märge: Katsetulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta

Margus Soa

Labori juhataja

Telefon 6 061 904, 6 061 929

Õiendit on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.